



Istituto di conservazione: Archivio storico diocesano
di Narni

Intitolazione e numero di serie: Ss. Filippo e Giacomo (Narni)

Documento manoscritto


Estremi cronologici: 1728

Supporto: cartaceo

Dimensioni (in cm): h. 26,7 - l. 19,8

Numero delle carte: 4 carte (2 bifogli)

Stato di conservazione: Danno provocato dall'umidità nel margine esterno laterale che ha reso la carta fragile e porosa e ha causato delle lacune e dei tagli. Gore limitate di umidità e sporcizia. L'inchiostro del bifoglio esterno è leggermente ossidato in più punti, quello del bifoglio interno è maggiormente ossidato e in maniera più uniforme.

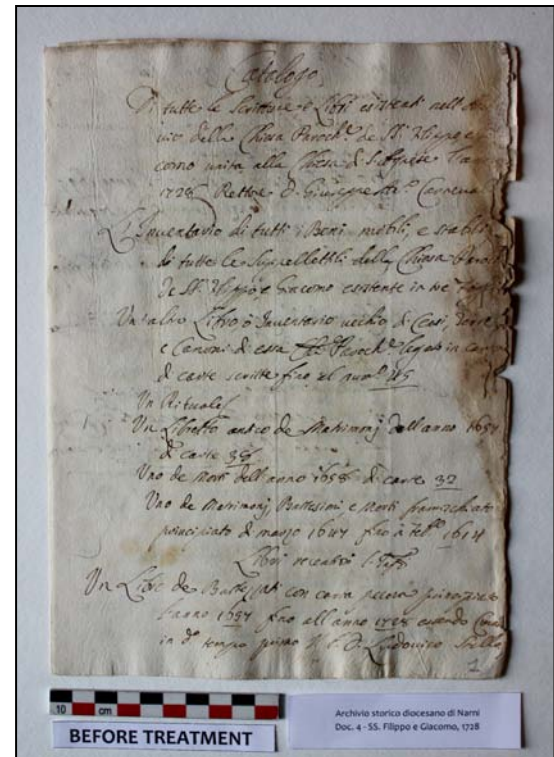

OPERAZIONI DI RESTAURO

Operazioni eseguite.	Materiali usati.
Documentazione fotografica del <i>recto</i> e del <i>verso</i> e dei particolari dei danni prima, durante e dopo l'intervento di restauro	
Pulitura superficiale a secco	Pennellessa e gomma in polvere Wish-ab
Test di solubilità degli inchiostri	Acqua e alcool etilico
Deacidificazione	Soluzione di propionato di calcio e terz-butilammino borano sciolti in alcool etilico
Rinforzo e foderatura del supporto cartaceo	Tylose MH 300 p (metilcellulosa) Carta giapponese Tengujo Kashmir, 9gr/m ²
Reintegrazioni del supporto cartaceo	Tylose MH 300 p (metilcellulosa) Carta giapponese Kozu Shi, 23gr/m ² su entrambi i lati
Pressatura del supporto	
Realizzazione della cartella	Carta Museum Klug per la conservazione

San Gemini, 1 agosto 2013

Il Responsabile del settore didattico
sul restauro della carta e del libro
Prof. Konstantinos Choulis