



**Istituto di conservazione:** Archivio storico diocesano di Narni

**Intitolazione e numero di serie:** Inventario Beni Confraternita di S. Sebastiano, Chiesa di S. Valentino (Calvi)

Documento manoscritto


**Estremi cronologici:** 1729

**Supporto:** cartaceo

**Dimensioni (in cm):** h. 26,2 - l. 19,5

**Numero delle carte:** 4 carte (2 bifogli)

**Stato di conservazione:** Danno nella parte superiore del documento provocato dall'umidità che ha reso la carta fragile e porosa e ha causato delle lacune. Gore di umidità e sporcizia. Resti di fili di cucitura

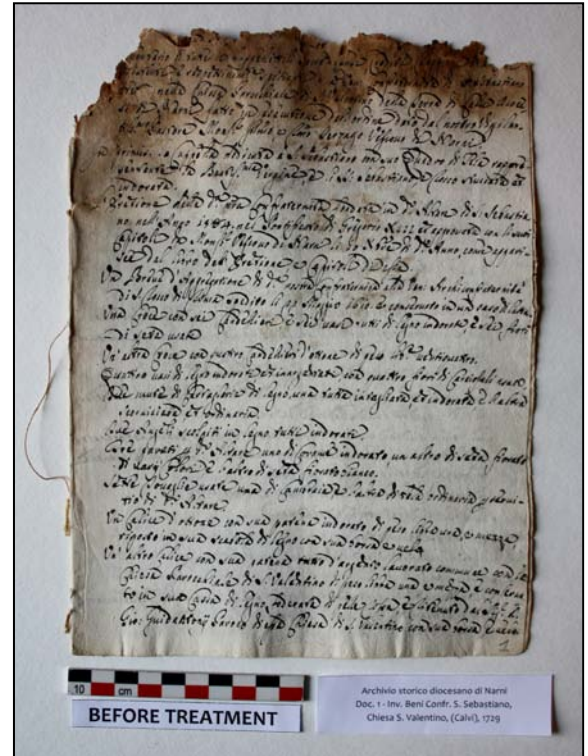

### OPERAZIONI DI RESTAURO

| Operazioni eseguite.  | Materiali usati.  |
|---|---|
| Documentazione fotografica del <i>recto</i> e del <i>verso</i> e dei particolari dei danni prima, durante e dopo l'intervento di restauro |   |
| Pulitura superficiale a secco   | Pennellessa morbida e gomma in polvere<br>Wish-ab   |
| Test di solubilità degli inchiostri   | Acqua e alcool etilico  |
| Deacidificazione  | Soluzione di propionato di calcio e terz-butilammio borano sciolti in alcool etilico                  |
| Rinforzo e foderatura del supporto cartaceo   | Tylose MH 300 p (metilcellulosa)<br>Carta giapponese Tengujo Kashmir, 9gr/m <sup>2</sup>              |
| Reintegrazioni del supporto cartaceo  | Tylose MH 300 p (metilcellulosa)<br>Carta giapponese Kozu Shi, 23gr/m <sup>2</sup> su entrambi i lati |
| Pressatura del supporto   |   |
| Cucitura su tracce originali  | Filo di cotone  |
| Realizzazione della cartella  | Carta Museum Klug per la conservazione  |

San Gemini, 1 agosto 2013

Il Responsabile del settore didattico  
sul restauro della carta e del libro  
Prof. Konstantinos Choulis